

Användning

Golvtypen är avsedd för tunnslagsmontering av keramiska golvplattor. Konstruktionen kan användas såväl inom- som utomhus. Där betongens ålder är **minst 3 månader** och härdningsbetingelserna har varit gynsamma används FlytFix FB 1200. För konstruktioner äldre än **12 månader** dock ej fribärande bjälklag eller ej uttorkad platta på mark används FlytFix FB 1100.

Underlag

Betongen skall ha brädriven yta. Underlaget skall vara fritt från vattensamlingar, damm, fett och formolja. Temperaturen skall överstiga +10°C på såväl underlaget, bruket och plattorna under plattläggningen samt 2 dygn därefter.

Ev. fall skall tas upp i underlaget.

Primning

Underlaget rengörs innan primer/plattläggningen påbörjas.



1. Golvytan rollas en gång med CC Höganäs Primer FB 5 utspädd, 1 del FB 5 och 3 delar vatten.

Plattläggning

Ytans längd och bredd uppmäts och antalet plattskift inkl. fogar beräknas. Skiftgångarna markeras på en rätbräda, vilken används underläggningen.

Fästmassan blandas enligt anvisning på förpackning.

Rekommenderad åtgång, spacklar (tandning)

Plattstorlek mm	Spackel	Tandning mm	Åtgång kg/m ²
<300x300	FB 385	10/20	6,0
>300x300 <450x450	FB 386	12,5/20	7,5
>450x450	FB 387	15/20	9,0



2. FlytFix FB 1100 alt. FB 1200 arbetas in i underlaget med halvcirkelformad tandad spackel (se tabell) som hålls vinkelrätt mot underlaget. OBS! Dra inte ut bruk på större yta än som kan plattläggas inom ca 10 minuter.



3. Plattorna läggs ut efter rätbrädans markeringar och trycks med en vibrerande rörelse ner i fästmassan. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Kontrollera då och då under plattläggningens gång att plattornas ovansida ligger i nivå med varandra, så att golvet blir jämnt. Använd rätbräda och justera om så behövs.

Fogning


Golvytan får beträdas tidigast efter 5 timmar varefter fogning kan ske med CC Höganäs KlinkerFog alternativt CC Höganäs FlytFog. Se separata anvisningar.

Håll fogarna fuktiga under de första 3 dyggen. Plattorna kan belastas med gångtrafik efter 12 timmar och trafikbelastas efter ytterligare 2 dygn.

Mjukfog

Större golvytor skall indelas i fält med mjukfog, fältstorleken är beroende av flera faktorer. Hänsyn måste tagas till krympning, temperaturrörelser och fuktrörelser i betongkonstruktionen samt nedböjning på grund av statisk eller rörligt last. På ett betongbjälklag bör längsta sida inte överskrida 6 m men på en gammal betongplatta kan man tillåta betydligt större fält. Vid tveksamheter kontakta CC Höganäs.

Golvbeläggningen avskiljs med mjukfogar från väggar, pelare, fundament etc. Mjukfogar utföres i plattskiktet, kvadratiska ytor eftersträvas, omgivna av mjukfogar. Dessa utföres då i samma bredd som golvet's fogar i övrigt med CC Höganäs Habenit 53 alt. Habenit 54.

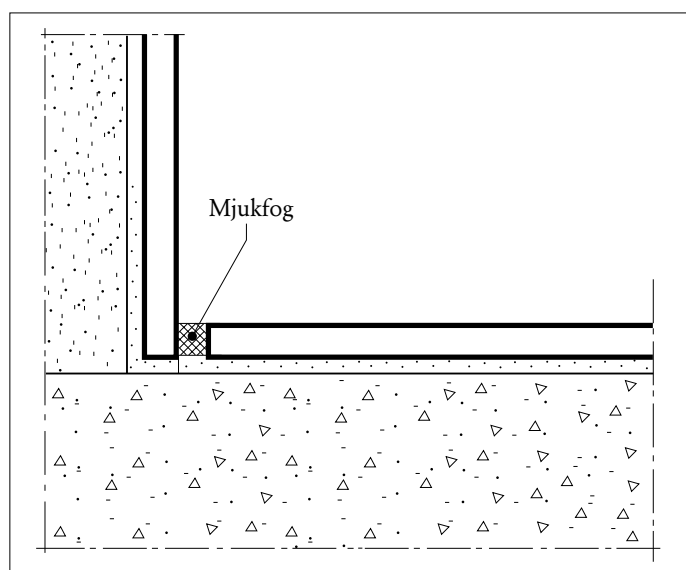

4. Mjukfog CC Höganäs Habenit 53 alt. Habenit 54 vid anslutning vägg.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se